



GUÍA DE USO DE PRODUCTOS



DESENGRASANTE



R7K158 - PARA METALES

Listo para usarse, elimina contaminantes como ceras, silicones, grasas y aceite de superficies metálicas.

Aplicar un panel a la vez, aplicar con rociador o con técnica de dos paños.

Usarlo antes de aplicar masillas, primer y la capa de color.

SC159 – PARA PLÁSTICOS

Anti estático, listo para usarse. Elimina contaminantes como ceras, silicones, grasas y aceite de superficies plásticas sin generar estática.

Aplicar un panel a la vez, aplicar con rociador o con técnica de dos paños. Usarlo únicamente en plástico desnudo.

ANTICORROSIVO



E2G980

Relación de mezcla: 1:1
Solvente: R7K981
Tipo de pistola: Boquilla 1.8 - 2.0
Presión de aplicación: 25 - 30 psi
Número de manos: 2 manos
Tiempo entre manos: 3 a 5 minutos
Tiempo de secado: 20 minutos antes de aplicar primario

Lijado

No requiere si se recubre el mismo día.
Lijar con P320 si seca por más de 24 horas

PRIMARIOS DE RELLENO




COMBO PRIMER

Relación de mezcla: 2:3
Solvente: R7K128
Tipo de pistola: Boquilla 1.8 - 2.0
Presión de aplicación: 25 - 28 psi
Número de manos: 3 manos
Tiempo entre manos: 3 a 5 minutos
Tiempo de secado: 30 min. para lijado

Lijado: Iniciar con P400
Finalizar con P600

COLOR

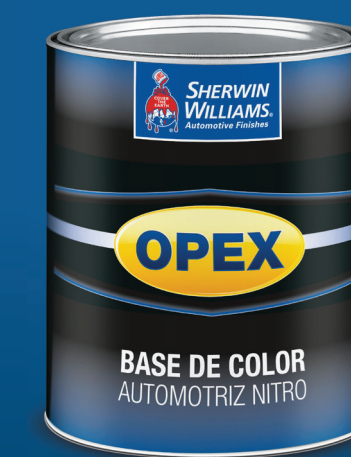

COLOR BICAPA

Relación de mezcla: 2:3
Reductor: R7K203

Tipo de pistola: Boquilla 1.3 - 1.4
Presión de aplicación: 22 - 26 psi
Número de manos: 2 - 3 manos
Tiempo entre manos: 3 a 5 minutos
Tiempo de secado: 15 min. antes de aplicar clear. (Aplicar clear antes de 2 días)

COMO ACABADO MONOCAPA 1K


Manos de cubrimiento:
Relación de mezcla: 2:3
Reductor: R7K203
Tiempo de secado: 30 min. y lijar con P400

Manos intermedias:
Relación de mezcla: 2:3
Reductores: R7K203
Tiempo de secado: 30 min. y lijar con P800

Mano Final:
Relación de mezcla: 1:1:3
Clear: T1C187
Reductor: R7K203

Tipo de pistola: Boquilla 1.3 - 1.4
Presión de aplicación: 26 - 28 psi
Número de manos: 2 - 3 manos
Tiempo entre manos: 5 minutos
Tiempo de secado: Libre de polvo 20 min.
Para Pulir: 6 horas

BARNIZ

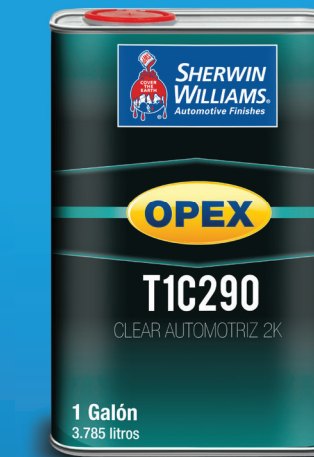

OPEX CLEARCOAT

Relación de mezcla: 4:1
Catalizador: V6V691

Tipo de pistola: Boquilla 1.3 - 1.4
Presión de aplicación: 20- 22 psi
Número de manos: 3 manos
Tiempo entre manos: 5 minutos

Tiempos de secado: Libre de polvo 15 minutos
Para Pulir: 24 horas
Para entrega: 24 horas

Uso recomendado
Repintado total o parcial

